

BESZÁMOLÓ

**Az Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Könyvtár
számára elvégzett**

restaurálási munkáról

**Pre-Con Kft.
1077 Budapest, Baross tér 14.**

BEVEZETÉS

Az Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Könyvtár felkérésére, az NKA közgyűjteményi kollégiuma pályázatának keretében, elvégeztük a Könyvtár tulajdonában lévő alábbi kötetek restaurálását.

1. Marczius Tizenötödike.

Pest, 1848-1849.

A4/4978

Leírása: Kötés nélküli, illetve félvászon kötésű időszaki kiadvány gyűjtemény.

Restaurálás előtti állapota: A lapok közepesen szennyeződtek, anyaguk vékony, gyenge tartású volt. A lapszélek és az ívközépek sok esetben elszakadtak, megsérültek. A kötés nélküli egység elejét és végét öntapadós ragasztószalaggal erősítették meg, a lapok mindkét oldaláról. A ragasztások felülete műanyagosan csillogott, a csíkok mentén az újságlapok könnyebben törtek, szakadtak. A két anyagcsoport mérete eltérő volt.




Az elvégzett munka: Teljes restaurálás, a két rész összedolgozása, egy kötetbe.





A restaurálás menete:

- **szétszedés:** A bekötött könyvtestet kiemeltük a kötésből. A könyvtestet ívekre, majd lapokra bontottuk.
- **tisztítás:** A gerinc kasírozásának és ragasztóanyagának eltávolítása cellulóz alapú ragasztóval történő felduzzasztás után, mechanikusan történt. A papíryanag szárás tisztítását ecsettel és radírporral végeztük. A szennyezett lapokat meleg vizes áztatással, felületaktív anyag (Evatriol) felhasználásával tisztítottuk tovább. A régi javításokat nedves közegben távolítottuk el, mechanikusan.
- **utánervezés:** A vizes kezelés utolsó fázisában a lapokat Glutofix 600 1%-os vizes oldatába merítettük.
- **szárítás:** A lapokat levegőn szárítottuk, préselés nélkül.
- **javítás:** A papíryanag sérüléseit kézi javítással, japán papír felhasználásával, illetve gépi öntéssel javítottuk ki.
- **a könyvtest újraalakítása:** Az íveket összerendeztük, egymástól eltérő méretüket összeigazítottuk. A fűzés három vászon szalagra történt. A meglévő, eredeti papírborítót az első ív elé fűztük.
- **új kötés készítése:** A betáblázáshoz új papírtáblákat használtunk fel, majd márványozott papírborítójú, félvászon kötést készítettünk.
- **dokumentáció készítése**

A restauráláshoz felhasznált idő: 50 munkaóra

A KÖTET RESTAURÁLÁS ELŐTT ÉS UTÁN

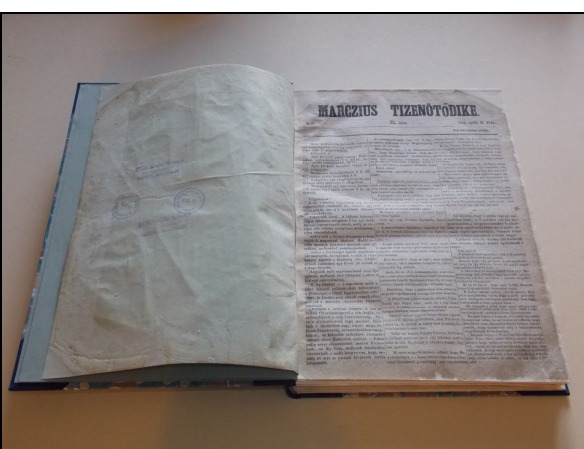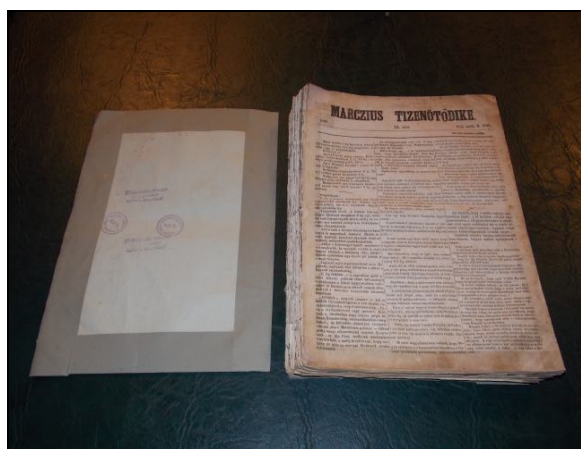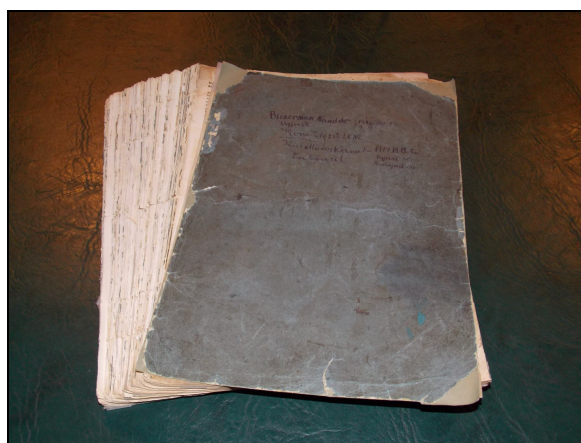

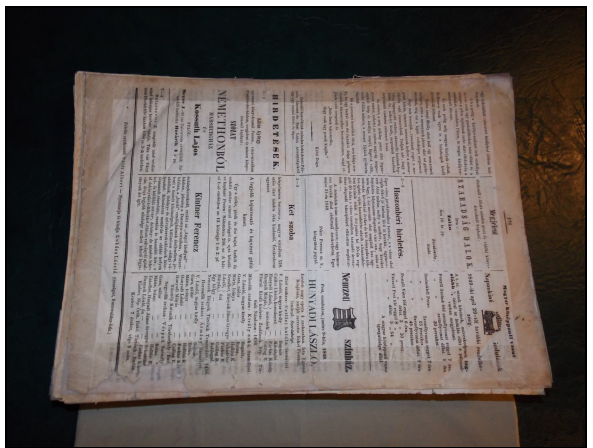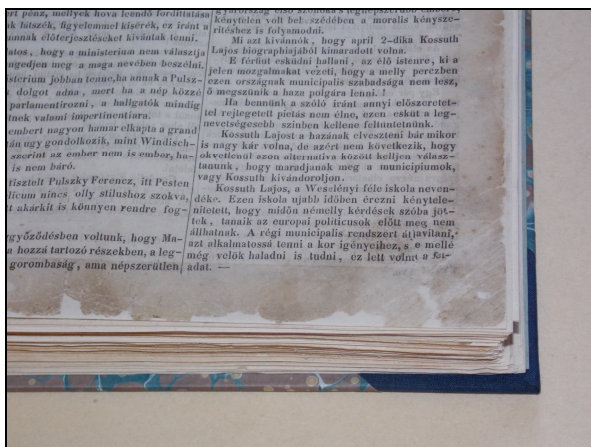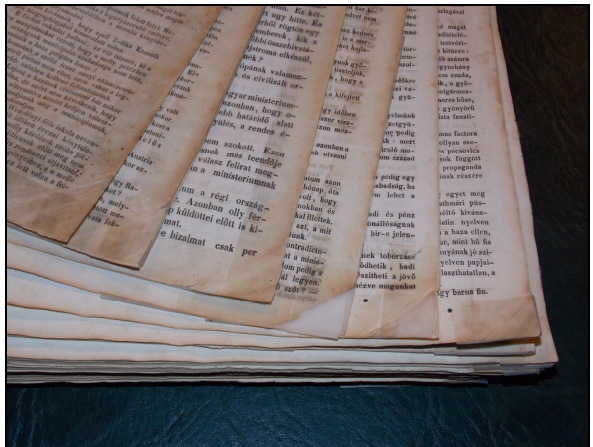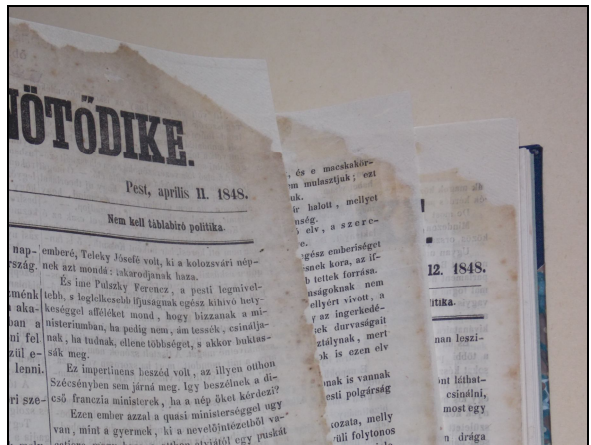

2. Tome troisieme, Qui contient l'histoire de Hongrie des dernies mois de 1705, et d'une partie de 1706.

1739 [

C2/2.555:3

Leírása: Öt valódi bordára fűzött, feszthátas egészbőr kötésű könyv. A bőrborítás anyaga növényi cserzésű borjúbőr.

Restaurálás előtti állapota: A bőrborítás anyaga vörös bomlás által károsodott, rendkívül merevvé és törékennyé vált. Mindkét tábla leszakadt, a gerinc borítása a sapkáknál és a sarkokon megsérült. A könyvtest középtájon kettétört, a bindek elszakadtak. A lapok jó megtartásúak és tiszták voltak.

Az elvégzett munka: Kötésrestaurálás

A restaurálás menete:

- **szétszedés:** A borítóanyagot felnyitottuk a táblák gerinc felőli részén, a sarkokon, illetve leválasztottuk a gerincről. A savasodás által károsodott bőr erősebben kötődött a gerincre vastagon felvitt enyvezéshez, mint saját rétegeihez, ezért apró darabokra tört, menthetlenné vált. Ez várható volt, azonban a kettétört könyvtest javítása miatt, elengedhetetlen. A könyvtest első és utolsó íveit lebontottuk.




- **a könyvtest újraalakítása:** Az előzékeket megfelelő segédelemekkel láttuk el, majd visszafűztük a könyvtestre. Az elszakadt bindeket megerősítettük, a gerinc kialakítása az eredetivel megegyező módon történt.

- **a kötés restaurálása:** A gerincre új félbőr borítást húztunk fel. A sarkok sérüléseit alapótoltuk. A táblák eredeti borítóanyagait visszaillesztettük a helyükre.

- **dokumentáció készítése**



A restauráláshoz felhasznált idő: 15 munkaóra

A KÖTET RESTAURÁLÁS ELŐTT ÉS UTÁN

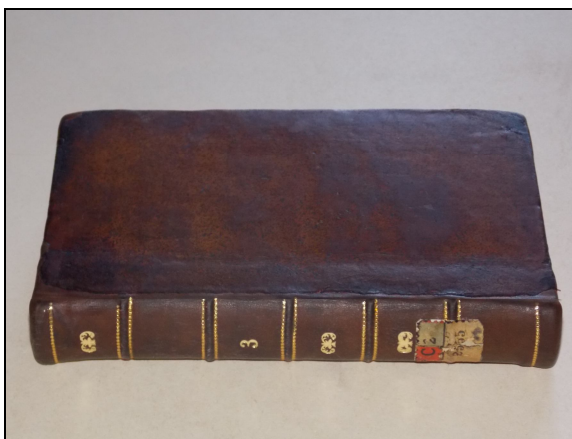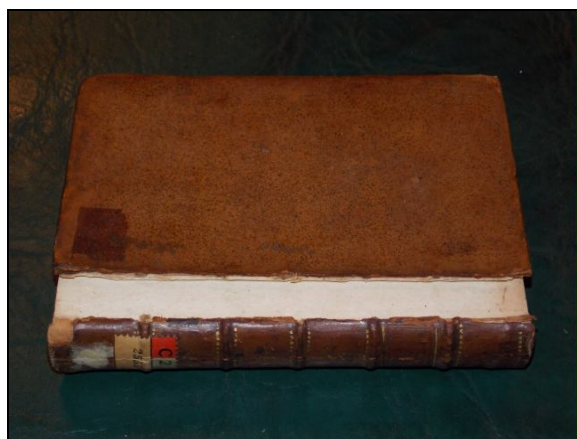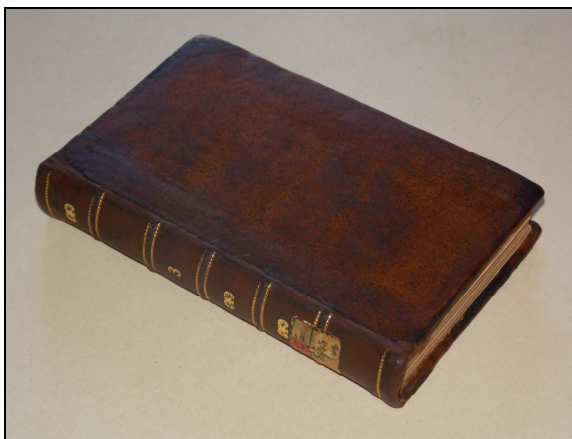

A RESTAURÁLÁSI MUNKA EREDMÉNYE

A restaurálásra került dokumentumok kezelésük előtt erősen sérültek voltak, ezért kezelhetőségük és használhatóságuk egyaránt nehézségekbe ütközött. A restaurálás elvégzésével ezek a problémák megszűntek, a dokumentumok már a gyűjtemény teljes értékű darabjai közé tartoznak.

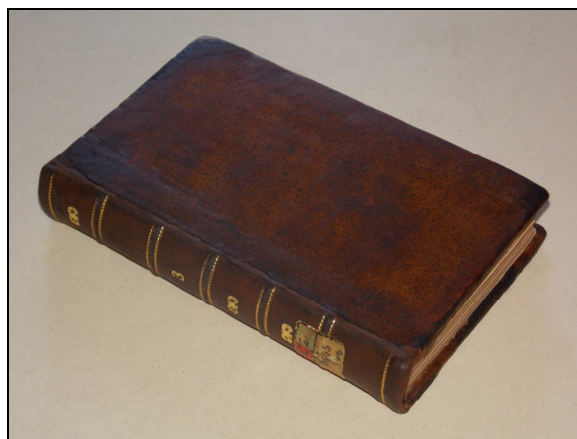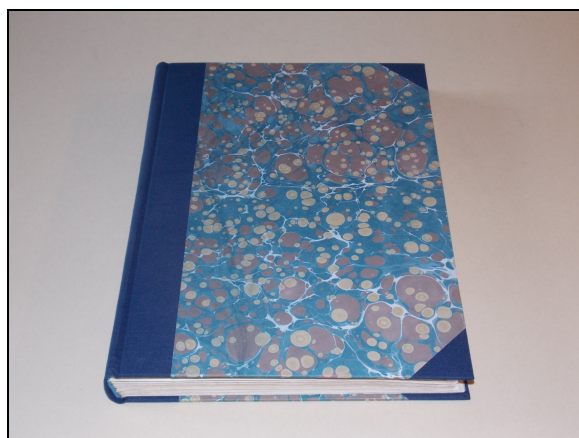

Budapest, 2013. május 30.

.....
Hajdu Zsófia Edit
Okleveles Múzeumi és Közgyűjteményi Tárgyrestaurátor